


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

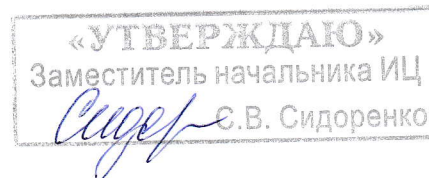

Юридический адрес: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 91; csmlab@tulacsm.ru

RA.RU.21ПУ58

действителен до: 00.00.00

Испытано в АИЛ:300028, Россия, г.Тула,ул. Болдина,д.91

тел. (4872)744444 (2210)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4778 /9-5 от 23.10.2024 на 2 листах

Направление № от 15.10.2024

Заказчик: Орган по сертификации продукции ФБУ "Приокский ЦСМ"	
300028 Россия,	г. Тула, ул. Болдина, д. 91
Отбор произвел(а): И.А. Пелагеина, эксперт	Дата отбора образца: 15.10.2024
НД на метод отбора: ГОСТ 8735-88	
Место отбора: Россия, Московская область, Чехов, карьер расположен в 0,9 км севернее деревни Дубровка, на складе готовой продукции изготовителя	
Наименование образца: Песок природный для строительных работ I класса ГОСТ 8736-2014	
Производитель: ООО "СТРОЙКОНТРАКТ" (ИНН: 5048006289), 142304, Россия, Московская область, город Чехов, улица Комсомольская, владение 11, строение 2.	
Дата выработки: 15.10.2024	Количество: 10,0 кг
Дата поступления образца: 15.10.2024	Время поступления образца: 15:11
Доп. сведения: дата начала/завершения испытаний: 15.10.2024/21.10.2024.	
НД, на соответствие которому испытывается образец: ГОСТ 8736-2014	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф, Бк/кг	ГОСТ 30108-94, п. 4.2	до 370 (во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; свыше 370 до 740 (для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений; свыше 740 до 1500 (в дорожном строительстве вне населенных пунктов)	5,7±3,1
2	Модуль крупности, Мк	ГОСТ 8735-88, п. 3	св. 1,5 до 2,0 (для группы - мелкий)	1,82
3	Полный остаток на сите № 063, %	ГОСТ 8735-88, п. 3	св. 10 до 30 (для группы - мелкий)	23,67
4	Частный остаток на сите с круглыми отверстиями диаметрами 10 мм, %	ГОСТ 8735-88, п. 3	не более 0,5 (для группы - мелкий, класса - I)	0,00
5	Частный остаток на сите с круглыми отверстиями диаметрами 5 мм, %	ГОСТ 8735-88, п. 3	не более 5 (для группы - мелкий, класса - I)	0,09



4778